

# Primena suve metode X-Ray senzorskog sortiranja/ prečišćavanja uglja – lignita sa površinskog kopa uglja „GACKO“

## Application of Dry Method of X-Ray Sensor Sorting /Enrichment of Lignite from Open Pit of Coal „GACKO“

Aca Jovanovic\*, Mile Bugarin \*\*, Miodrag Šešlja \*\*\*

\* GLOBAL Innovation Projects d.o.o & Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd

\*\* Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

\*\*\* RiTE „GACKO”, Republika Srpska, BiH

**Apstrakt** – Ovaj rad razmatra rezultate laboratorijskih ispitivanja i poluindustrijskih proba prečišćavanja uglja – lignita primenom X-Ray senzorske tehnologije sortiranja na osnovu kojih su definisani tehnološki parametri za izradu GRP- Glavnog rudarskog projekta pripreme i tretmana uglja – lignita koji se eksploratiše iz slojevitog ležišta uglja. Takodje, u radu su prikazana tehnološko-tehnička rešenja data u GRP-u. Razmatrana tehnologija X-Ray Senzorskog sortiranja se u svetu uspešno primenjuje već oko 30 godina za separaciju /sortiranje različitih polimetaličnih primarnih i sekundarnih sirovina, za tretman siromašnih rudnih ležišta kao i za sortiranje uglja iz slojevitih ležišta.

**Ključne reči** – : X-Ray senzorsko sortiranje, sortiranje & oplemenjivanje uglja


**Abstract** – This paper discusses the results of laboratory research and semi-industrial tests of lignite enrichment using X-Ray sensor sorting technology based on which the process parameters for the MMD - Main Mining Design of preparation and treatment of lignite exploited from stratified coal deposit. Also, the paper presents the process and technical solutions given in the MMD. The considered X-Ray Sensor Sorting technology has been successfully applied in the world for about 30 years for separation / sorting of various polymetallic primary and secondary raw materials, for treatment of poor ore deposits as well as for sorting coal from layered deposits.

**Index Terms** – X-Ray Sensor Sorting, Coal Sorting & Enrichment


### I UVOD

Danas dostupne tehnologije senzorskog i multisenzorskog sortiranja sa sposobnošću mašinskog učenja omogućavaju da se pojedinačne čestice iz toka materijala mogu posebno analizirati i sveobuhvatno okarakterisati, što daje mogućnost sortiranja materijala. Takodje, tehnologija senzorskog sortiranja se koristi i za ciljanu kontrolu i praćenje tokova materijala, kao i za kontrolu rada složenih procesnih sistema.

Princip rada X-Ray senzorskog sortiranja je prikazan na slici 1. Na osnovu merenja gustine čestica, komada materijala računar odlučuje da li tu česticu treba prihvati kao korisni materijal ili je odbaciti kao jalovinu [1, 2].

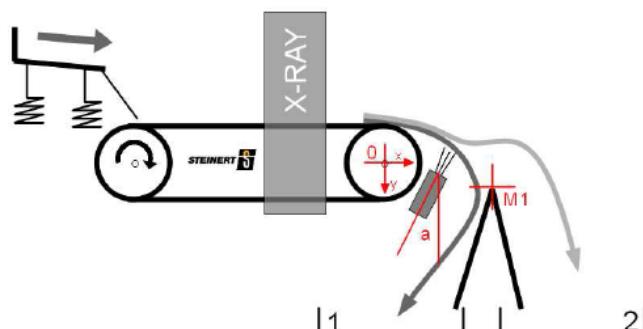

a) Uredaj za X-Ray senzorsko sortiranje

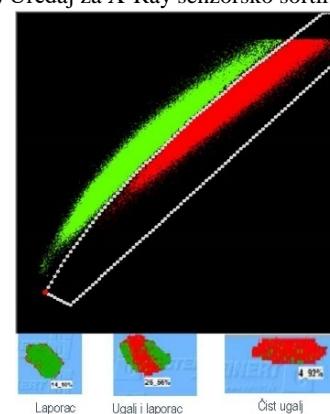


b) Kalibraciona kriva

Slika 1. Princip rada X-Ray senzorskog sortiranja

Senzorsko sortiranje mineralnih sirovina (metaličnih i nemetalicičnih) se i dalje smatra kao proces sa malim kapacitetom koji nije pogodan za rudnike sa velikim kapacitetom iskopavanja. Međutim, ostvariva vizija i trenutni cilj za X-Ray senzorsko sortiranje mineralnih sirovina je kapacitet od oko 5.000 t/h, gde

se, na primer, ova tehnologija može primeniti na predkoncentraciju rude bakra sa sadržajem od 0,15% Cu [3] i [4]. Osnovna tehnološka šema postrojenja za X-Ray senzorsko sortiranje različitih mineralnih sirovina, uključujući i ugalj je prikazana na slici 2, dok su tehnički dostižnim kapaciteti za različite vrste mineralnih sirovina prikazani u Tabeli 1 [5].

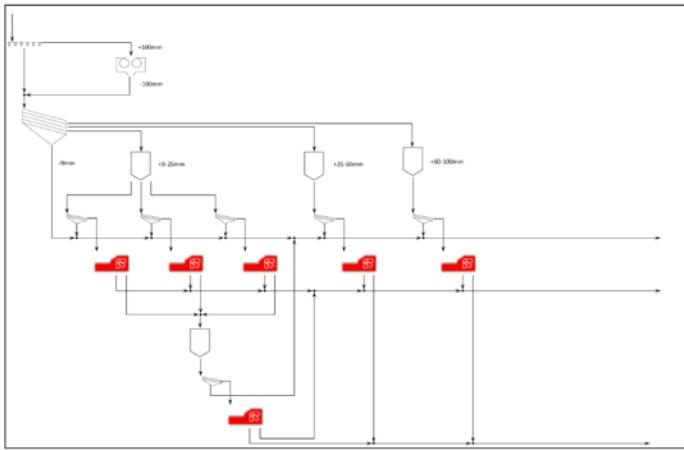

**Slika 2.** Osnovna tehnološka šema postrojenja za X-Ray senzorsko sortiranje različitih mineralnih sirovina

**Tabela 1.** Današnji dostižni kapacitet postrojenja za X-Ray senzorsko sortiranje

No.	Mineralna sirovina / ruda	Gustina (t/m <sup>3</sup> )	Sitnež - 9 mm (% wt)	Kapacitet postrojenja (t/h)
1.	Ugalj	2,0	50	1.500
2.	Fosfat (Apatite)	2,1	40	1.313
3.	Obojeni metali (Cu, Zn, Sn)	2,8	30	1.500
4.	Ruda gvožđa (Hematite)	5,2	25	2.600


## II OPIS ISTRAŽIVANJA

Istraživanja mogućnosti precišćavanja / oplemenjivanja uglja iz slojevitog ležišta uglja „Gacko“, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina su vršena u periodu od 2015. do 2020. god. [6-8].




**Slika 3.** Slojevito ležište uglja

Tipični izgled slojevitog ležišta uglja prikazana je na slici 3, dok su rezultati istražnih geoloških bušenja prikazani na slici 4 [6].

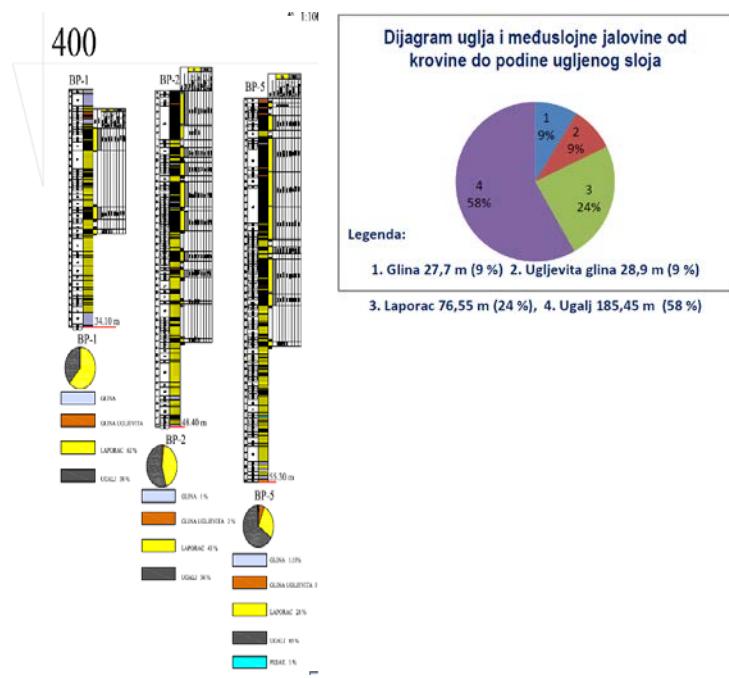

**Slika 4.** Rezultati istražnih geoloških bušenja

Pojave slojeva jalovine (laporac, ugljicava glina i glina) direktno utiču na topotnu moć uglja, što je njegova najvažnija karakteristika i određuje njegovu primenu i cenu. Topotna moć uglja zavisi od tipa uglja koji je definisan metodom njegovog formiranja, sadržaja vlage i sadržaja pepela. Pepeo u uglju potiče delimično iz samog uglja a većim delom od jalovine. Izvršena laboratorijska ispitivanja reprezentativnog uzorka uglja-lignita pokazala su direktnu zavisnost vrednosti DTM – Donje topotne moći od sadržaja pepela u uzorcima uglja i njegove vlažnosti, kao što je prikazano u slici 5 [6].

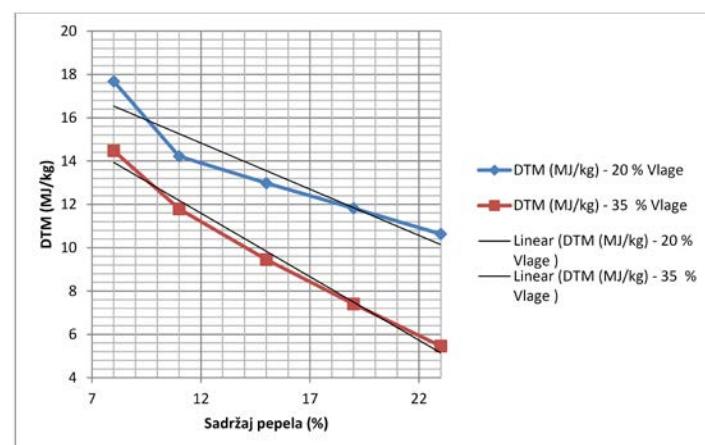

**Slika 5.** Zavisnost topotne moći uglja od sadržaja pepela i vlage

Generalno, ustanovljeno je da se DTM-Donja topotna moć razmatranog uglja-lignita smanjuje za  $\Delta DTM = 0,4\text{--}0,5 \text{ MJ/kg}$  za svaki procenat povećanja sadržaja pepela u uglju. DTM se može povećati ili smanjenjem sadržaja pepela u uglju ili


smanjenjem njegove vlage.

Smanjenje vlage u uglju se može postići njegovim sušenjem, pri čemu je neophodno potrošiti više energije nego što će se vratiti kroz povećanja DTM uglja, tako da je ova metoda opravdana ako je dostupna otpadna toploputa. Smanjenje sadržaja pepela u uglju se može postići, između ostalog i suvim metodama X-Ray senzorskog sortiranja, odnosno, uklanjanjem neorganskih materijala (laporac, glina, ugljevita glina) iz toka uglja.

Poliindustrijsko X-Ray senzorsko sortiranje uglja na industrijskom uređaju je prikazano na slici 6, dok je postupak kalibracije uređaja prikazan na slici 7 [8].



**Slika 6.** Poluindustrijsko postrojenje za X-Ray senzorsko sortiranje

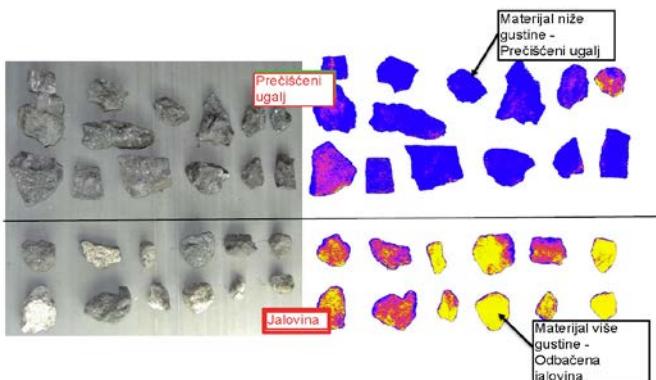


**Slika 7.** Postupak kalibracije uređaja pre poluindustrijske probe

### III REZULTATI ISTRAŽIVANJA - POLUINDUSTRIJSKOG TESTA

U poluindustrijskom postrojenju su izvršena ukupno 10 testiranja, i to: testirana su 2 uzorka uglja (Uzorak S1 i S2) iz različitih delova eksplotacionog polja, po dve separisane frakcije iz svakog uzorka i tako dobijeni uzorci su testirani sa po 2 različita podešavanja X-Ray uređaja, pri čemu su izvršena 2 probna testiranja (TEST 1 i TEST 2) i osam radnih testiranja (TEST 3- TEST 10).

Na slikama 8 i 9 su prikazani rezultati tehnološke probe „TEST 3“ koja je sprovedena sa podešavanjem uređaja „Setting 1“, što je rezultovalo izdvajanjem veće količine jalovine. Svi svi rezultati su preuzeti iz [8].

Raspodela masa probe „TEST 3“ je prikazana na slici 8, dok su proizvodi sortiranja prikazani na slici 9 .

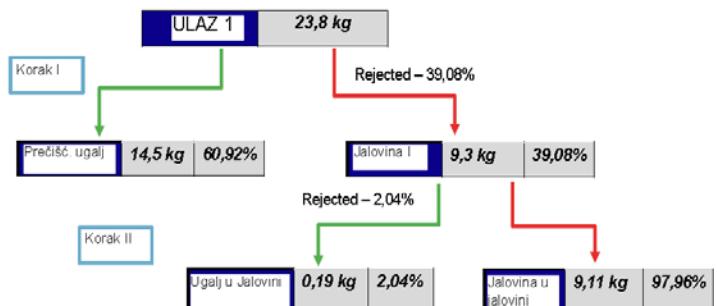

**Slika 8.** Šema raspodele mase probe „TEST 3“



**Slika 9.** Proizvodi sortiranja probe „TEST 3“

Sumarni pregled bilansa masa X-Ray senzorskog sortiranja uzoraka S1 i S2 je prikazan u tabeli 2.


**Tabela 2.** Sumarni pregled masa X-Ray senzorskog sortiranja

R.Br.	TEST No.	Uzorak	Frakcija (mm)	Setovanje No	Količina (kg)		Količina (%)			
					Ukupno	Proizvod (prečišćeni ugalj)	Odbačeno (jalovina)	Ukupno	Proizvod (prečišćeni ugalj)	Odbačeno (jalovina)
1	T3	S1	30-60	Set. 1 (Više jalov.)	53,1	29,2	23,9	100	55	45
2	T4		30-60	Set. 2 (Manje jalov.)	46,7	34	12,7	100	73	27
3	T5		10-30	Set. 1 (Više jalov.)	48,9	29,9	19	100	61	39
4	T6		10-30	Set. 2 (Manje jalov.)	25,1	19,7	5,4	100	78	22
5	T7	S2	30-60	Set. 3 (Manje jalov.)	57,9	42,2	15,7	100	73	27
6	T8		30-60	Set. 4 (Više jalov.)	63,7	37,4	26,3	100	59	41
7	T9		10-30	Set. 3 (Manje jalov.)	49,4	42,6	6,8	100	86	14
8	T0		10-30	Set. 4 (Više jalov.)	47,3	37,1	10,2	100	78	22

Rezultati laboratorijskih analiza proizvoda X-Ray senzorskog sortiranja uzorka S1 su prikazani u tabeli 3 i na slici 10.

**Tabela 3.** Rezultati laboratorijskih analiza proizvoda senzorskog sortiranja Uzorka S1

Uzorak No	Frakcija (mm)	Ukupna vlagu (%)	Setovanje No	Materijal	Sadržaj pepela (%)	DTM (MJ/kg)	Količina (kg)
T3-0	25-60	35	Set. 1	Uzaz	20.20	6.58	55
T3-1				Precišćeni uglj	9.66	12.17	29.2
T3-2				Odbačena jalovina	30.18	2.2	23.9
T4-0			Set. 2	Uzaz	20.2	6.58	46.7
T4-1				Precišćeni uglj	13.89	10.21	34
T4-2				Odbačena jalovina	31.83	1.27	12.7
T5-0	8-25	Set 1	Uzaz	19.71	7.24	48.9	
T5-1			Precišćeni uglj	16.21	11.3	29.9	
T5-2			Odbačena jalovina	31.84	1.78	19	
T6-0		Set. 2	Uzaz	19.71	7.24	25.1	
T6-1			Precišćeni uglj	16.61	8.73	19.7	
T6-2			Odbačena jalovina	33.57	0.79	5.4	

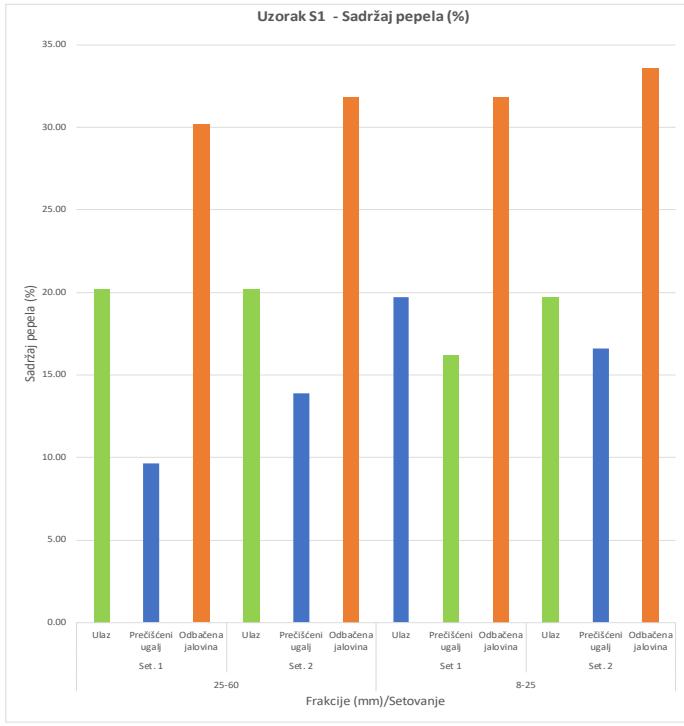

**Slika 10.** Sadržaj pepela i DTM proizvoda sortiranja uzorka S1

Rezultati laboratorijskih analiza proizvoda X-Ray senzorskog sortiranja uzorka S2 su prikazani u tabeli 4 i na slici 11.


Generalni zaključci koji se mogu izvesti na osnovu sprovedenog testiranja su:

- X-Ray senzorsko sortiranje /oplemenjivanje uglja – lignita iz povlatne zone i krovinskih serija Centralnog eksplotacionog polja je moguće i pokazalo je zadovoljavajuće rezultate i za frakciju -60 + 25 mm i za frakciju -25 +8 mm,
- Podešavanje parametara sortiranja, u zavisnosti od kvaliteta ulazne sirovine – uglja je moguće i u toku rada Postrojenja,
- Preporučene ulazne frakcije uglja za industriju primenu su: -60 + 25 mm i -25 + 8 mm,
- Minimalna prihvatljiva veličina zrna materijala za sortiranje X-Ray senzorskom metodom sortiranja je 8 mm, i

- Postignuti rezultati tokom testiranja uzorka uglja su dostižni i u industrijskoj primeni.

**Tabela 4.** Rezultati laboratorijskih analiza proizvoda senzorskog sortiranja Uzorka S2


Uzorak No	Frakcija (mm)	Ukupna vlagu (%)	Setovanje No	Materijal	Sadržaj pepela (%)	DTV (MJ/kg)	Količina (kg)	Količina (%)
T7-0	25-60	35	Set. 3	Uzazni materijal	29.56	6.10	57.9	100
T7-1				Precišćeni ugaj	25.7	8.32	42.2	73
T7-2				Odbačena jalovina	42.62	1.44	15.7	27
T8-0			Set. 4	Uzazni materijal	29.56	6.1	63.7	100
T8-1				Precišćeni ugaj	23.95	8.8	37.4	59
T8-2				Odbačena jalovina	42.36	2.26	26.3	41
T9-0	8-25	35	Set. 3	Uzazni materijal	33.57	5.78	49.4	100
T9-1				Precišćeni ugaj	11.32	11.29	42.6	86
T9-2				Odbačena jalovina	43.56	1.21	6.8	14
T10-0			Set 4	Uzazni materijal	33.57	5.78	47.3	100
T10-1				Precišćeni ugaj	19.01	10.67	37.1	78
T10-2				Odbačena jalovina	44.06	1.2	10.2	22

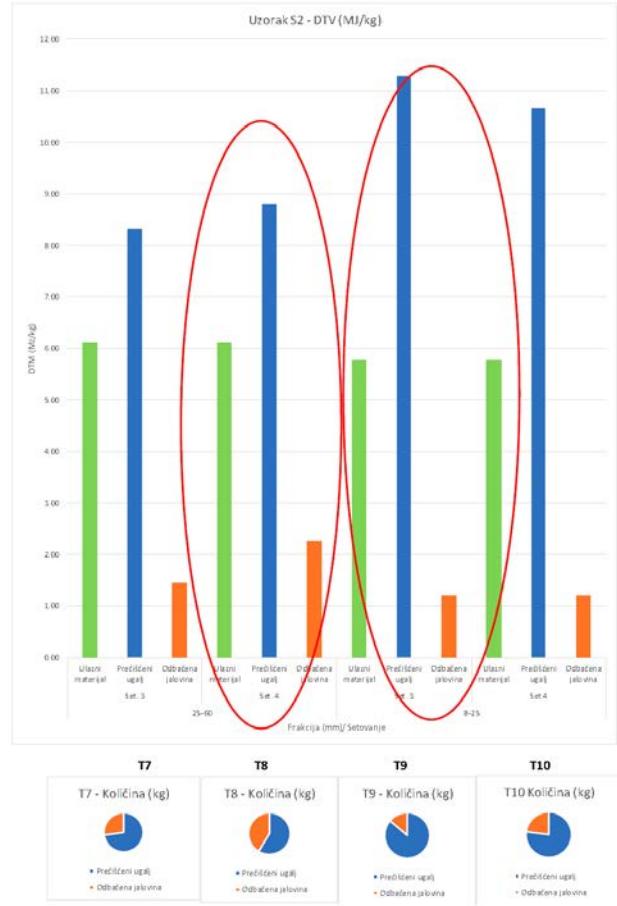

**Slika 11.** Sadržaj pepela i DTM proizvoda sortiranja uzorka S2


#### IV PRIKAZ PROJEKTA INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA

Sva tehnička rešenja Postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja su preuzeta iz [9]. Makro lokacija budućeg Postrojenja za oplemenjivanje uglja u odnosu na ležišta uglja i termoelektranu je prikazana na slici 12.

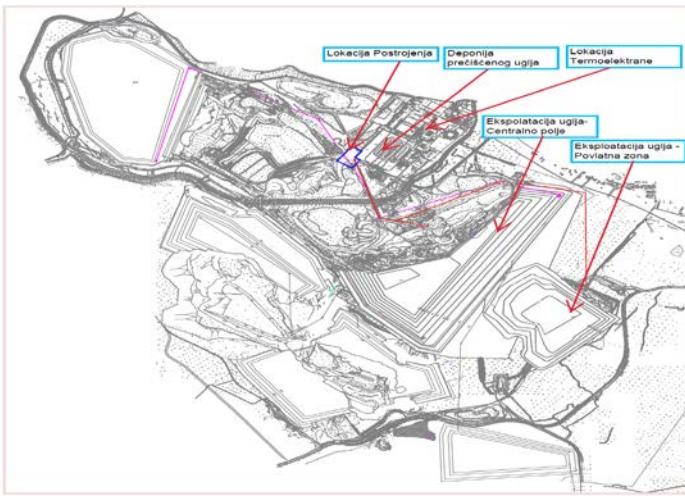

Slika 12. Makrolokacija postrojenja za oplemenjivanje uglja

Blok dijagram kompletног procesa pripreme i preчиšćavanja/oplemenjivanja uglja je prikazan na slici 13.

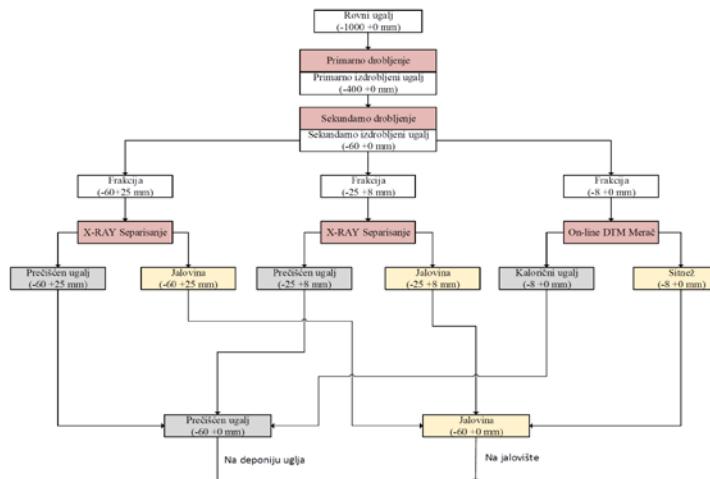


Slika 13. Blok dijagram procesa pripreme i oplemenjivanja uglja

Osnovni parametri rada Postrojenja pripreme i oplemenjivanje uglja za fond radnih sati od 5000 h/god su dati u tabeli 5.


Tabela 5. Osnovni parametri rada Postrojenja

Projzvodi	Jed.mere	Scenario I: Tg= 5.000 h/god	
		Prema uzorku S1	Prema uzorku S2
Ukupno rovnog ugalja (t/god)	(t/god)	3.265.306	3.265.306
Ulazni kapacitet postrojenja (t/h)	(t/h)	653	653
Odbačena sitnež (-8 +0 mm)	(t/h)	196	196
Odbačena sitnež (-8 +0 mm)	(t/god)	979.592	979.592
Odbačena jalovina (-60 +8 mm)	(t/h)	137	137
Odbačena jalovina (-60 +8 mm)	(t/god)	685.714	685.714
Ukupno odbačeno	(t/h)	333	333
Ukupno odbačeno	(t/god)	1.665.306	1.665.306
Prečišćeni ugalj	(t/h)	320	320
Prečišćeni ugalj	(t/god)	1.600.000	1.600.000
Prečišćeni ugalj	(MJ/kg)	10,3	10,0
Prečišćeni ugalj	(TJ/god)	16.522.449	16.032.654

Situacioni plan Postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja je prikazan na slici 14, dispoziciono rešenje sa glavnim presecima je prikazano na slici 15, dok je 3D model Postrojenja prikazan na slici 16.

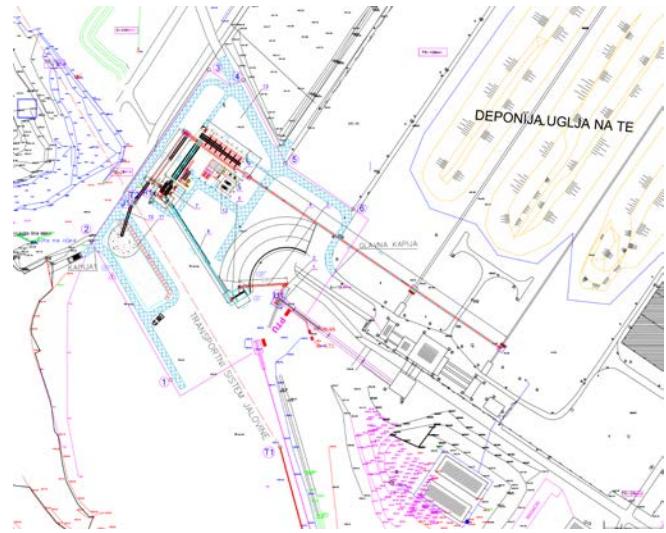

Slika 14. Situacioni plan postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja

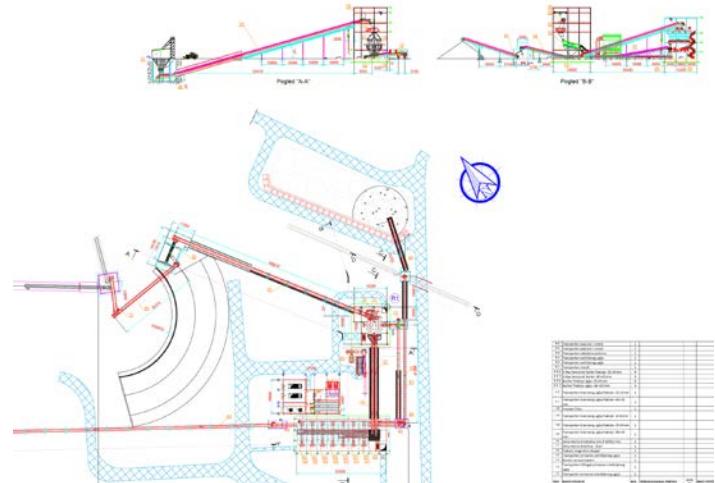

Slika 15. Dispozicioni prikaz postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja



Slika 16. 3D crtež Postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja

## V ZAKLJUČAK

Ovaj rad predstavlja prikaz mogućnosti korišćenja tehnologije X-Ray senzorskog sortiranja /oplemenjivanja uglja -lignita na nivou industrijske primene. Poluindustrijska ispitivanja uzoraka iz krovinskih raslojenih ugljenih serija pokazalo je zadovoljavajuće rezultate i za frakciju -60 + 25 mm i za frakciju -25 +8 mm. Postrojenja za pripremu i oplemenjivanje uglja, a i ostalih mineralnih sirovina već dostižu kapacitete od 1000 t/h, pri čemu se može reći da ova tehnologija još nije dostigla svoj maksimum i da će nastaviti da se razvija.

Takođe, razvoj i primena ovih novih tehnologija omogućava ekonomsku eksplataciju ležišta uglja koja su tretirana kao vanbilansna ili čak "zaboravljena".

## LITERATURA

- [1] Jovanović, A., Jungmann, A., Bugarin, M. Possibility of Lignite Enrichment by Dry X-ray Sensor Sorting Technology, in Proc. *48th International October Conference on Mining and Metallurgy*, Bor, Serbia, pp. 212 -215, 2016.
- [2] Jovanović, A., Bugarin, M., Jungmann, A. Possibility of Coal Enrichment by Dry Process of Concentration, in Proc. *1st International Symposium: Investment and New Technologies in Energy and Mining*, Šabac, Serbia, pp. 118-127, 2016.
- [3] Robben, Ch., Takala, A., High Volume Sensor Ore Sorting Solutions, in Proc. *8th Sensor Based Sorting & Control*, Aachen, Germanypp. 13-19, 2018.
- [4] Nadolsky, S., Samuels, M., Klein, B., Hart, C. Evaluation of Bulk and Particle Sensor-Based Sorting Strategies for the New Afton Block Caving Operation, in Proc. *8th Sensor Based Sorting & Control*, Aachen, Germany, pp. 103-104. 2018.
- [5] Jovanovic, A., Bugarin, M. Application of the Sensor Sorting Technique in Processing of Primary and Secondary Raw Materials, in Proc. *50th International October Conference of Mining and Metallurgy*, Bor, Plenary Lecture, Serbia, 2018.
- [6] Poluindustrijska proba i definisanje tehnoloških parametara za indsutrijsku primenu suvog postupka separacije / oplemenjivanja uglja sa Površinskog kopa "Gacko"-Centralno polje za kapacitet od 600 t/h rovnog uglja, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, CALA GmbH, Aachen, 2015.
- [7] Strategija rudarsko-tehnološkog otvaranja, razrade, optimizacije i održavanja kontinuiteta proizvodnje uglja sa izradom Studije opravdanosti uvođenja postupka suve separacije u cilju poboljšanja ekonomskih efekata rada rudnika, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, 2015.
- [8] Industrijsko ispitivanje sortiranja/ oplemenjivanja uglja krovinske ugljene serije i krovinskih litoloških članova ugljenih slojeva centralnog eksplatacionog polja, Institut za rudarstvo I metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, CALA GmbH , Aachen, 2019.
- [9] GRP – Glavni rudarski projekat pripreme i oplemenjivanja uglja i izgradnje postrojenja za oplemenjivanje uglja metodom Suve X- Ray senzorske separacije na Površinskom kopu "Gacko" – Centralno polje, Institut za rudarstvo I metalurgiju, Bor, GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, 2020/2021.

## AUTORI

- dr Aca Jovanović** - dipl. inž. maš. GLOBAL Innovation Projects d.o.o, Beograd, & Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, aca.jovanovic@globalinnovation.rs  
**dr Mile Bugarin** - dipl. inž. geol., Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, mile.bugarin@irmbor.co.rs  
**Miodrag Šešlija** - dipl. inž. rud., RiTE „GACKO”, miodrag.seslija@ritegacko.com.